

DIYで簡単路面標示施工

簡単

マスキング不要！

直線（ライン）や数字も、型の使用やマスキングの必要がなく、簡単に仕上がります！

強力

ペイントタイプの6倍[※]の強度

※当社実験データによる

バーナーによる加熱溶着式で、アスファルトの作業面との接着強度、耐摩耗強度が強い！

低コスト

長持ちだから低コスト

一度作業をすれば長持ち。また、専門業者へ施工依頼することなく自分で作業できるので低コスト！

●施工時に準備する道具・材料など



- A** 設置面の清掃道具
ほうきやブラシなどで、施工前に清掃します。
- B** ロードマーキングシート
当社専用の加熱溶着用シートをご用意ください。
- C** プライマー液状タイプ **D** スプレータイプ
当社専用のプライマーをご使用ください。
- E** プライマー塗布用具
刷毛・ローラー、トレー等をご用意ください。
- F** 施工箇所 印付け用具
必要に応じて、チョーク、メジャー、テープなどがあると便利です。
- G** ロードマーキング用バーナー
施工の用途に応じて、バーナーシリーズよりお選びください。

■施工方法


1. 路面清掃・プライマー塗布と乾燥

砂、小石、汚れ、ほこり、水分は禁物ですので、十分に路面を清掃した後、シート
の大きさより2cm程広めにプライマーを路面凹部までムラなく塗布します。
指で触れてプライマーが付かない程度まで乾燥させます。

※必ず、ロードマーキング用プライマー液状タイプRM-500、またはスプレータイプRM-501をご使用ください。プライマーに記載の取扱説明を必ずお読みいただき、正しく使用してください。



液状タイプ

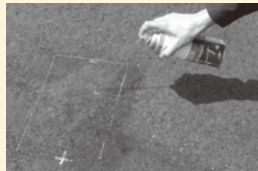

スプレータイプ

●プライマー必要量のめやす

〈液状タイプ 1ℓ〉
ナンバーL…約70枚分
ライン(100mm×5m)…約7本分
〈スプレータイプ420ml〉
ナンバーL…約40枚分
ライン(100mm×5m)…約4本分

2. シートの展開・配置

シートを配置します。（継ぎ目がある場合は5mm程度重ねてください。）



路面へ罫書き(印付け)をするなど、全体のバランスをみて、正確に配置してください。

3. バーナーで加熱

バーナーは、新富士バーナーロードマーキング用バーナーをお使いください。

※バーナーの取扱説明書を必ずお読みいただき、正しく使用してください。

●炎の強さ：1～2秒でシートが路面になじむ程度

●バーナーの距離：20～40cm



エッジ部については、最初から強火だと炎の勢いでまくれ上がるおそれがあるのでシートが路面になじむ温度から加熱してください。

PL保険加入済
発売元

新富士バーナー株式会社

〒441-0314 愛知県豊川市御津町御幸浜一号地1番地3
TEL 0533-75-5000 FAX 0533-75-5033
<https://shinfuji.co.jp/>

専用のシートをバーナーの熱で溶着する路面標示材です。
アスファルト路面の施工推奨です。



注意

■施工場所について

- 無断で、公共部（道路等）には施工しないでください。
- アスファルト路面の施工推奨です。他のカラー路面材の上には施工できません。
- 新設の路面でも施工可能ですが養生期間が必要です。
 - ・新設アスファルトの場合は夏期は2週間、冬期は3週間以内は施工をさけてください。



注意

■施工上の注意

- 加熱施工中、施工直後はシートが熱くなっていますので絶対に触らないでください。（シートの軟化点＝約100℃、溶解温度＝140～150℃）
- 路面が濡れているときの施工は絶対にしないでください。必ず乾燥させてから施工してください。
- 外気温が5℃以下の場合の施工は原則として避けてください。※気温が5℃であっても路面温度が5℃以下場合があります。特に冬場の施工においては路面を加熱する等の処置を してください。
- 夏場においては施工直後はタイヤの跡が付きやすいため、施工5分後に水をかけるなどして、路面温度を下げてから交通開放してください。
- 施工の際、お子様には十分注意してください。

■バーナー加熱のめやす

- 加熱不十分の状態 気泡により部分的にふくらみが発生した状態。



加熱不十分

- 加熱完了の状態 シート表面が溶けて、穴があきはじめるまでしっかり加熱します。（シートはみかんの表面のような状態になります。）



加熱完了



加熱し過ぎ

焦げて黒くなる状態

ロードマーキング用バーナー（別売）

ロードマーキング用 カセットガスバーナー
RM-4200

ロードマーキング用 カセットガスバーナー
RM-22000

ロードマーキング用 プロパンガスバーナー
RM-41000



台紙



袋

製造元

積水樹脂株式会社

〒105-7110 東京都港区新橋1丁目5番2号(汐留シティセンター10階)
TEL 03-6758-1065 FAX 03-6758-1085